

ЗАО «НПК Ярли»

Система качества предприятия

сертифицирована по:

ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009

ГОСТ РВ 0015-002-2012, IRIS

Заказчик ООО "ПКФ
"ЛАКМА"

Масса нетто 150



ПАСПОРТ Эмаль АС-1115

Цвет **белый**
 Вид тары **барабан, банка**
 Партия № **A73292**

Масса нетто партии **1054 кг**
 Кол-во ед. упаковки **28**
 Дата изготовления **26.07.2017**

Наименование показателя	Значение по ТУ 6-10-1029-83	Результаты испытаний
1. Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета	
2. Внешний вид покрытия эмали	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, без посторонних включений	Соответствует
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С полуфабриката эмали, с	35-70	51
4. Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката эмали, %	39,5±3,5	36,7
5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	не более 2	2
6. Степень перетира полуфабриката эмали, мкм	не более 10	10
7. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник Б), условные единицы	не менее 0,18	0,36
8. Блеск покрытия по блескомеру БФ-5, единицы (%)	не менее 45	53
9. Эластичность пленки при изгибе, мм	не более 3	3
10. Адгезия покрытия, баллы	не более 1 ₁	1 ₁
11. Укрывистость высушенного покрытия, г/м ²	не более 105	105


Заключение: Эмаль АС-1115 п. № А73292 соответствует требованиям ТУ 6-10-1029-83.

Эмаль АС-1115 различных цветов поставляется комплектно в виде двух компонентов: полуфабриката эмали и отвердителя в соотношении 100: 2,2 по массе.

Начальник ОТК

Руководитель группы ОТК готовой продукции

Испытание проводил

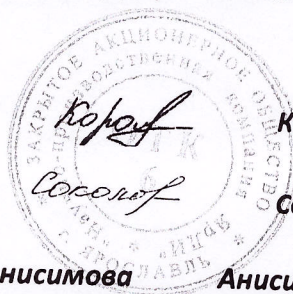

Королькова Е.П.

Соколова Е.А.

Анисимова

Анисимова С.Ш.