



ПАСПОРТ ГРУНТОВКА АК-069

Цвет	желтый	Вид тары	Барабан, банка
Кол-во ед. упаковки	170	Масса нетто	6479 кг
Партия №	С73673	Дата изготовления	08.06.17


Наименование показателя	Значение по ГОСТ 25718-83 с изм. №№ 1,2	Результаты испытаний
1. Цвет пленки	Желтый, оттенок не нормируется	Соответствует
2. Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной однородной, без по- сторонних включений	Соответствует
3. Массовая доля нелетучих веществ, %	20-25	23,1
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с	13-24	15
5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	не более 1	1
6. Твердость пленки по маятниковому при- бору типа ТМЛ, маятник А, относительные единицы	не менее 0,3	0,5
7. Степень перетира, мкм	не более 45	45
8. Эластичность пленки при изгибе, мм	не более 1	1
9. Прочность пленки при ударе на приборе ти- па У-1, см	не менее 50	50
10. Кислотное число грунтовки, мг КОН	не более 0,1	0,08
11. Адгезия пленки, баллы	не более 1	1

Заключение: Грунтовка АК-069 желтая п. №С73673 соответствует требованиям ГОСТ 25718-83 с изменениями №№ 1,2.

Начальник ОТК

Руководитель группы ОТК готовой продукции

Испытание проводил

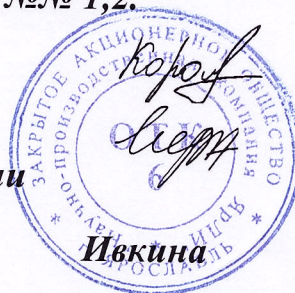

Королькова Е.П.

Чернышева Н.В.

Ивкина Л.П.