



ПАСПОРТ Шпатлевка ЭП-0010

Цвет	красно-коричневый	Масса нетто партии	1162 кг
Вид тары	барабан, банка	Кол-во ед. упаковки	153
Партия №	C75125	Дата изготовления	01.08.17

Наименование показателя	Значение по ГОСТ 28379-89	Результаты испытаний
1. Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания	Поверхность шпатлевки должна быть ровной, однородной, без пузырей, трещин, крупинок нерастертого пигмента и механических включений	Соответствует
2. Условная вязкость шпатлевочной пасты разбавленной растворителем при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с	30-45	37
3. Массовая доля нелетучих веществ шпатлевочной пасты, %	не менее 90	95,8
4. Время высыхания до степени 4, ч: • при температуре (20±2) °С • при температуре (65-70) °С	не более 24 не более 7	24 7
5. Эластичность шпатлевочного покрытия при изгибе, мм	не более 50	50
6. Прочность шпатлевочного покрытия при ударе на приборе типа У-1, см	не менее 40	40
Способность шлифоваться	Шпатлевка должна шлифоваться водостойкой шлифовальной шкуркой № 4-6 с водой	Соответствует
8. Срок годности шпатлевки при температуре (20±2) °С, ч • при нанесении методом пневматического распыления • при нанесении шпателем	не менее 6 не менее 1,5	6 1,5


Заключение: Шпатлевка ЭП-0010 красно-коричневая п. № C75125 соответствует требованиям ГОСТ 28379-89.

Шпатлевку поставляют в комплекте с отвердителем № 1 (ТУ 6-10-1263-77) в соотношении 100,0:8,5 по массе.

Начальник ОТК

Руководитель группы ОТК готовой продукции

Испытание проводил

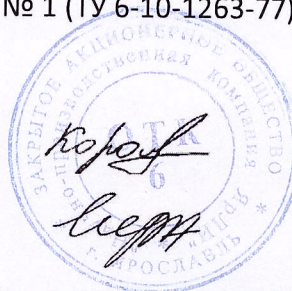

Королькова Е.П.

Чернышева Н.В.

Белоусова

Белоусова К.А.